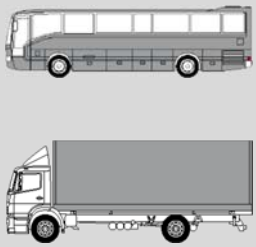

Reparatie CV Race 2

Toepassing: Reparatie van bakwagens of bussen

Ondergrond: Staal, verzinkt staal, RVS, poederlak, coil coating, plywood, GVK, SMC

Voorbehandeling	**Reinigen - Schuren - Reinigen** (zie Technische Informatie A 4)
Plamuren	**839-20** + 948-36 100 : 3 Schuren P80 / P150

Grondvuller	**284-90** Härter : 922-180 PRO Zusatz: 352-91 CV	**3 : 1 + 30%** Maatlat 18 sec. DIN 4	Verwerking : Bovenbekerpistool* Spuitgangen: **1,5** Laagdikte : **50 – 60 µm** Uitdamptijd : minimaal 45 min. 20°C
Aflak	**68-** Härter : 922-136 Einstellz. : 568-17 Potlife: max. 30 minuten	**4 : 1 : 1** op volume	Verwerking : Bovenbekerpistool* Spuitgangen: **1,5** Laagdikte : **50 – 60 µm** Droging : **Luchtdroging**

Chromaatvrije grondmaterialen	De technologische eigenschappen worden alleen bereikt als de omstandigheden en voorwaarden als beschreven in de Technische Informatiebladen worden aangehouden. Dit geldt in het bijzonder voor de **voorbehandeling, laagdikte en droging.**

* = andere spuitapparatuur zie Technische Informatie

Opmerking **Het te spuiten oppervlak mag niet groter zijn dan 3 m²**

Veiligheidsinformatie

- Het kan niet uitgesloten worden dat producten deeltjes < 0,1 µm bevatten.
- Producten zijn uitsluitend geschikt voor professioneel gebruik.
- Voor de verwerking kennisnemen van de actuele veiligheidsmaatregelen en juiste persoonlijke beschermende uitrusting gebruiken.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website http://techinfo.glasurit.com of via de verkooporganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.